

ナトコの粉体塗料


エコナ[®]52E

ポリエステル／ウレタン主成分・高耐候性タイプ


エコナ52Eだから

耐候性に一段と優れ、長期屋外使用が可能

- 長期間屋外に曝露されても殆ど変色・光沢引けがありません
- キセノンランプ 1,500時間光沢保持率 70%、 $\Delta E=1.0$ 未満

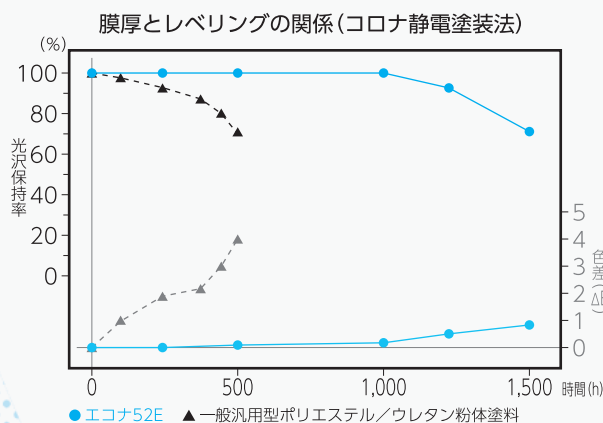

塗膜の仕上がり(コロナ静電塗装法)

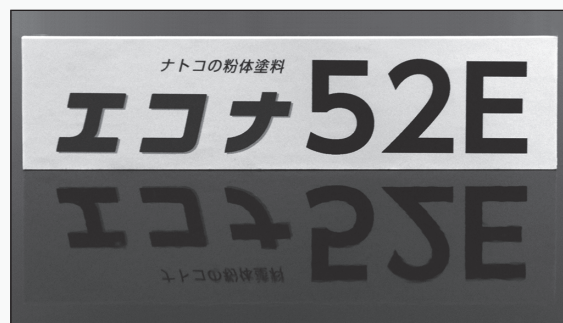

断面模式図:

エコナ52Eだから


耐候性だけでなく耐食性等の塗膜性能も良好

- 塩水噴霧試験 500時間以上合格(リン酸亜鉛処理鋼板)
- 屋内外の幅広い用途に適しています

環境対応

粉体塗料だから

- VOC(揮発性有機化合物)不使用
- PRTR法管理対象物質の削減が可能

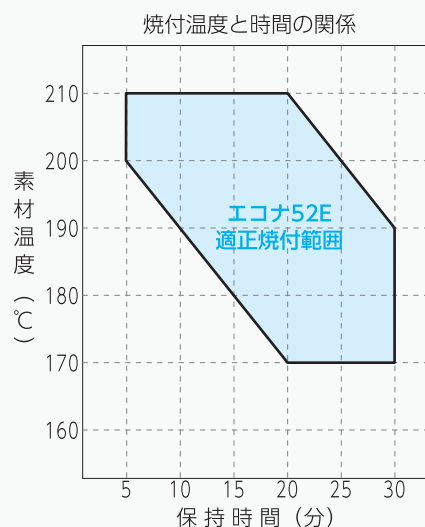


ナトコだから

柔軟なサービス対応

- 少量からの指定色に対応可能
- 短納期の要望にも応えます

塗装ライン例

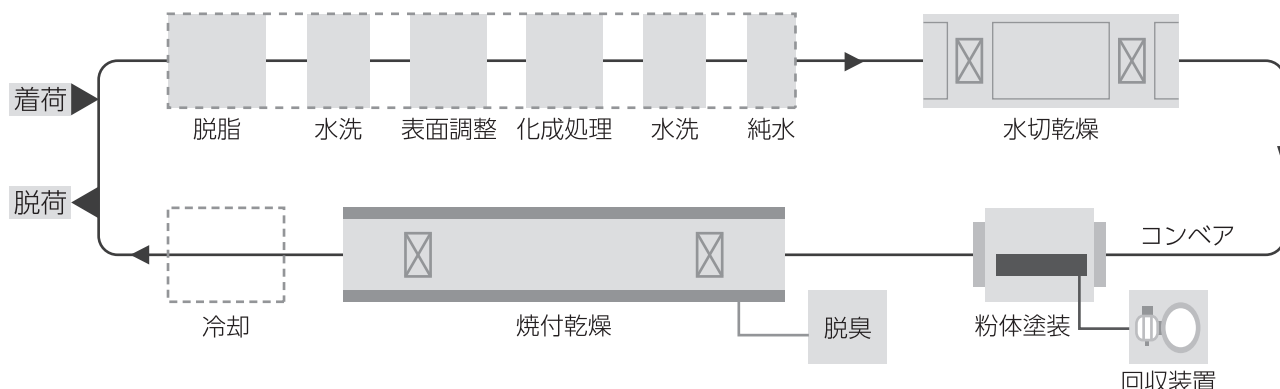

参考：「粉体塗装技術要覧」P59 図-1

前処理

- 脱脂・化成処理
より安定した性能を得る上で脱脂・化成処理工程は欠かせません。
素材や要求性能に適した処理剤を選択して下さい。
- 水切り乾燥
前処理剤、水洗水の残存はピンホール、はじき、付着不良等の塗膜欠陥の原因となります。

静電塗装

- コロナ静電ガン、ディスク、ベルタイプ等各種静電塗装機に対して使用できる塗料です。
- 摩擦帯電静電ガンを使用される場合は専用塗料が必要です。弊社営業所またはお取り扱い店にご連絡下さい。
- 被塗物の形状や使用する塗装機に適した塗装条件（ガン距離、吐出量、印加電圧、吐出パターン）を設定します。
- 異種塗料が少量でも混入すると、はじきや色ムラ等、塗装トラブルの原因となります。
絶対に混入しないように十分注意して作業して下さい。

焼付乾燥条件

- 粉体塗料は焼付け不足の場合、衝撃性、屈曲性等が著しく低下します。
- 所定温度未満での焼付けは、塗肌を悪化させ、十分な形成をいたしません。
- 逆に、焼付け過剰は塗膜の変色の原因となります。
- 素材の熱容量によって、焼付け条件が変わります。
予め炉内温度と被塗物表面温度との関係の測定が必要です。

●容量・荷姿

15kg 段ボール箱（ポリエチレン袋入）

●用途例

自動販売機、道路資材、支柱、
その他の屋外金属製品

●塗装仕様例 ○配電盤

工 程	作 業
素材	亜鉛鋼板
素地調整	アルカリ脱脂（スプレー法）
水洗	上水（スプレー法）
表面調整	表面調整剤（スプレー法）
化成処理	リン酸亜鉛処理（スプレー法）
水洗	上水（スプレー法）
後処理	後処理剤（スプレー法）
水切乾燥	LPG間接熱風炉 150℃-10分
粉体塗装	エコナ52E コロナ静電塗装 60μm
後補正	エコナ52E コロナ静電塗装（ロボット）
焼付乾燥	LPG間接熱風炉 180℃-20分

※乾燥は被塗物温度

●塗布面積

膜 厚	塗 布 面 積
60μm	約9.3㎡/kg
80μm	約7.0㎡/kg

※塗料有効利用率 90%で計算

●焼付条件別塗膜物性(ホワイト、リン酸亜鉛処理鋼板)

試験項目	180℃ 20分	試験条件	適用
光沢	94	60度鏡面反射率	JIS K 5600-4-7
鉛筆硬度	H	三菱ユニ鉛筆引っかき	JIS K 5600-5-4
基盤目試験	0/100	2mm幅 剥離数/100	JIS K 5600-5-6
衝撃試験	50cm	デュポン式 r1/2inch、1kg	JIS K 5600-5-3
耐溶剤試験	異常無し	キシレンラビング 20回	
耐酸試験	異常無し	20℃ 5% H_2SO_4 240時間浸漬	JIS K 5600-6-1
耐アルカリ試験	異常無し	20℃ 5%NaOH 240時間浸漬	JIS K 5600-6-1
耐湿試験	0/100	50℃ 湿度98% 500時間 2mm幅基盤目剥離	JIS K 5600-7-2
	異常無し	外観異常の有無	JIS K 5600-8-2
耐沸騰水試験	異常無し	98℃以上 2時間浸漬	
塩水噴霧試験	500時間	35℃ 5%NaCl連続噴霧 片側剥離幅3mm以内	JIS K 5600-7-1
促進耐候性試験	70%	キセノンランプ法 1,500時間、光沢保持率	JIS K 5600-7-7
	70%	サンシャイン型ウェザーメーター 1,500時間、光沢保持率	

※焼付条件は被塗物温度×時間、膜厚 $60 \pm 10 \mu m$ で作成

●各種金属素材への性能(ホワイト、180℃-20分焼付時)

素材	基盤目試験	耐湿試験	塩水噴霧試験
ダ ル 鋼 板	0/100	120 時間	48 時間
リン酸鉄処理鋼板	0/100	500 時間	120 時間
電気亜鉛メッキ鋼板	0/100	500 時間	500 時間
ステンレス SUS304	0/100	500 時間	500 時間
アルミ5052無処理	0/100	500 時間	500 時間

※膜厚 $60 \pm 10 \mu m$ で作成、試験条件は上記塗膜物性と同様

●上塗り適正

溶剤型塗料による補修及び色替えの場合、上塗塗料の種類によっては付着性の良くないものがあります。付着性の良くない塗料を使用する場合は十分な研磨が必要です。また下表以外の塗料を上塗に使用する場合には、十分試験してからご使用ください。

塗料	適応性
ワイド ニトロセルロースラッカー	○
エイト アクリルラッカー	○
スピージット [®] 常乾アクリル	○
ハイメリット メラミン焼付	△
アクリスト [®] Hi アクリル焼付	○
スターク1 アクリルウレタン	常温乾燥 ○
	強制乾燥 ○
エコナ 52E	○

※ ○：研磨無しで適応 △：研磨有りで適応

●塗料成分(ホワイト)

成分	重量比率
顔料	35.0%
樹脂	62.0%
添加剤	3.0%
合計	100%

●塗料恒数

項目	規格	条件
真比重	1.6 ± 0.1	ピクノメーター法
平均粒径 D_{50}	$35 \pm 5 \mu m$	レーザー回折式粒度分布計
安息角	$37 \pm 3^\circ$	パウダーテスター

粉体塗料 取扱上の注意点

● 安全・衛生上の注意点

粉体塗料は溶剤型塗料のように有機溶剤による火災の危険性や溶剤中毒の心配はありませんが、一般の可燃性粉じんと同様に粉じん爆発（着火）や吸入等による衛生上の問題があります。

1. 粉じん爆発（着火）への防止対策

- ・ 塗装ブースの吸引を充分に行い、粉じん濃度が高くならないようにして下さい。
- ・ 塗装装置、塗装ブース、回収装置やダクト等のアースを確実にとって下さい。
- ・ ハンガー等は常に清掃を行い、アース不良によるスパークの発生がないようにして下さい。
- ・ 静電塗装ガンと被塗物を異常に接近させないようにして下さい。
- ・ その他発火源（ライター、マッチ、金属工具、鋏付靴等）をブース近傍に持ち込まないようにして下さい。

2. 衛生上の注意

- ・ 取扱作業場所には、局所排気装置を設け、塗装作業時の浮遊粉じんを吸い込まないように注意し、必ず防じんマスクを着用して下さい。
- ・ 作業時には直接皮膚に触れないよう保護手袋、防じん服を着用して下さい。
- ・ 焼付中は換気をよくし、蒸気を吸い込まないようにして下さい。
- ・ 作業終了時には必ず「うがい、手洗い」を励行して下さい。

● 粉体塗料の貯蔵・保管

粉体塗料はその特性上、高温・多湿や過度の加重によってはブロッキングしやすい性質を持っています。必ず下記のような条件下で保管して下さい。

- ・ 直射日光を避け、気温 30℃以下の室内にて保管して下さい。
- ・ 通風が良く、湿度の少ない場所で保管して下さい。床面への直置きは避けて下さい。
- ・ ケースは 4 段積みまでにして下さい。
- ・ 残った塗料の保管は元のポリエチレン袋に入れ、ゴムバンド等で密栓し湿気の入らないようにした上で、上記保管条件にて保管して下さい。

● 容器・廃塗料の廃棄

空容器類の廃棄は、中身を使い切ってから箱と内袋を分別して処理業者に委託して下さい。回収した微粉等を廃棄する場合も処理業者に委託して下さい。

**ナトコ株式会社**URL: <http://www.natoco.co.jp/>

本 社 〒470-0213 愛知県みよし市打越町生賀山 18
TEL(0561)32-2285(代) FAX(0561)34-1080

特約店

本 社 工 場	〒470-0213	愛 知 県 み よ し 市 打 越 町 生 賀 山 18	TEL(0561)32-2285(代)	FAX(0561)34-1080
群 馬 工 場	〒379-2312	群 馬 県 み ど り 市 笠 懸 町 久 宮 92 - 9	TEL(0277)77-1703(代)	FAX(0277)77-1708
東 部 支 店	〒336-0022	さいたま市南区白幡 4 - 29 - 12 M 2 ビル	TEL(048)844-8461(代)	FAX(048)844-8490
中 部 支 店	〒470-0213	愛 知 県 み よ し 市 打 越 町 生 賀 山 18	TEL(0561)32-9653	FAX(0561)32-9654
西 部 支 店	〒531-0074	大阪府大阪市北区本庄東 1 丁目 1 番 10 号 RISE88ビル 5F 501 号室	TEL(06)4802-0222(代)	FAX(06)4802-0200
西 南 部 支 店	〒812-0016	福岡県福岡市博多区博多駅南 4 丁目 2 - 10 南近代ビル 9F	TEL(092)432-2811(代)	FAX(092)432-2810
沼田出張所	〒379-1308	群 馬 県 利 根 郡 み な か み 町 真 庭 900 - 3	TEL(0278)62-2736(代)	FAX(0278)62-2795